

03/00075654

ITA:

SOPR. ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA - MILANO

25

LOMBARDIA

(3606334) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.

PROVINCIA E COMUNE: MI - MILANO

LUOGO DI COLLOCAZIONE: Soprintendenza Archeologica INV. ST 18342/

OGGETTO: Imbracciatura

 18342-1
 18342-2
 18342-3
 18342-4
 18342-5
 18342-6
 18342-7

PROVENIENZA (rif. I.G.M.): Trezzo (loc. S. Martino) P 46 IV N. 0.

mm. 24/17,7

DATI DI SCAVO: Scavo necropoli longobarda INV. DI SCAVO: 11/7+11/94
(o altra acquisizione) tomba 5 scoperta il 16/3/1978 36+37+48+49+
51+53+57.

DATAZIONE: Sec. VII d.C. (secondo terzo)

ATTRIBUZIONE:

MATERIALE E TECNICA: Ferro forgiato e modellato mediante martellatura; lamina di bronzo dorata a mercurio.

MISURE: Reggetta e asticciuole laterali: lungh. 15,4;
8,3; 10,8 - Borchie Ø 1,6


STATO DI CONSERVAZIONE: Frammentaria, restano la reggetta centrale, parti delle asticciuole laterali e cinque borchie in bronzo dorato; superficie corrosa.

CONSISTENZA ATTUALE DEL MATERIALE: Non deperibile

ESAME DEI REPERTI:

CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà dello Stato.

NOTIFICHE:

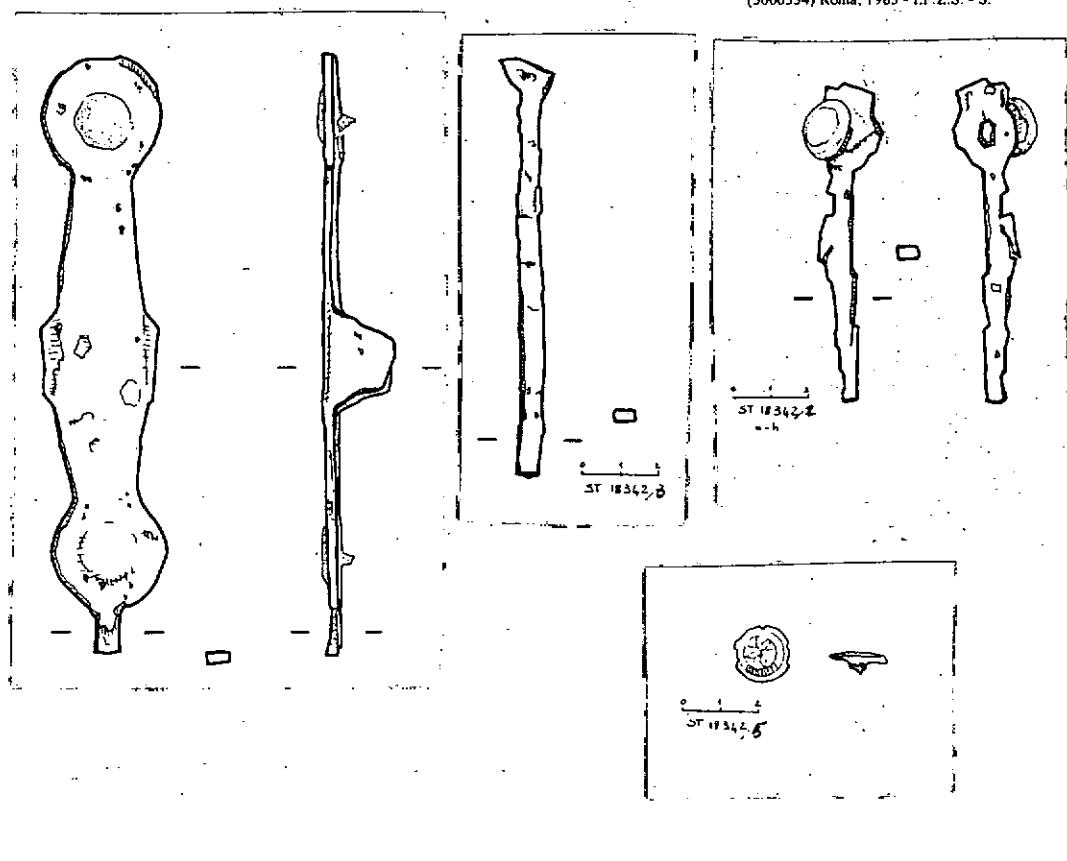

NEG.

DESCRIZIONE: Imbracciatura delle scude, costituita dalla reggetta centrale a ferma rombeoidale allungata, allargantesi in forma circolare alle due estremità, dove si trovano infisse due borchie in bronzo; e dai due frammenti delle asticciuole laterali a sezione rettangolare, entrambi allargantisi ad una estremità, dove in un caso si trova infissa una borchia in bronzo dorato. Le rimanenti cinque borchie aventi decorazioni identica, seppure dimensioni inferiori a quelle della tesa dell'umbone ST 18341, appartengono una all'imbracciatura (inv. scava 51), le altre invece devono costituire motivi decorativi disposti variamente sulle scude intorno all'umbone. Cfr. O. von HESSEN, Die langebardischen Funde aus dem Gräberfeld von Testona, Torino 1971, Tav. 25, 215 e tav. 26, 213.

RESTAURI:

Laboratorio Luciano Formica

BIBLIOGRAFIA, INVENTARI:

ESEGUITI:

* 2 febbraio 1981

PROCEDIMENTI SEGUITI: da N. 178 a N. 183

Ferro :

1. Pulitura con flessibile e bisturi
2. Impacchi con soluzione di esametafosfato di sodio e cloruro di calcio in acqua deionizzata
3. Lavaggio in acetone
4. Lavaggio con nitrito di sodio in acqua distillata come inibitore di corrosione
5. Protezione finale con cera microcristallina Cosmeillloid.

Bronzo dorato :

1. Pulitura con bisturi ed agli al microscopio
2. Impacchi con trietanolamina, idrossido di sodio, EDTA, bisodico in acqua
3. Trattamento con una soluzione di BTA al 5% in alcool come inibitore di corrosione
4. Fermatura della foglia d'oro con Paraleid B 72 in etanotricloro
5. Protezione finale con Incralac reversibile in alcool.

FOTOGRAFIE: L/ 3405-6 ; L/ 2472-3 A/6388

Diap. restauro : da N 740 a M 748 ; da M 751 a M 753

DISEGNI: ADS 1978/2 ; 1978/8a-b-c ; 1982/16 b-c

ADS 1112; 1120/B-D; ADS 1123

ESAME DEI SITI E DEI TERRENI:

RIFERIMENTO OGGETTI DELLO STESSO COMPLESSO:

da ST 18341 a ST 18405

49348039095

COMPILATORE DELLA SCHEDE **Dott. Paola Sesino** *P. Sesino*

DATA: **settembre 1984**

VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE **Dott. Angela Surace**



Angela Surace

ALLEGATI:

OSSERVAZIONI:

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE:

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1º Giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 Gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

DATA:

SET 1984

VISTO DEL SORRINTENDENTE
IL SORRINTENDENTE REGGIE

Angela Surace

FIRMA

AGGIORNAMENTI: